


Fecha: **martes, 31 de mayo de 2016**  
 Planta: **KM12**  
 Análisis #: \_\_\_\_\_  
 Procedencia: **Planta de Agregado Cofradia**

Tipo de arena: **Material Cero**  
 Color: **gris**

PROPIEDADES FISICAS		
Gravedad específica SSS	<b>2.78</b>	
Absorción	<b>2.56</b>	
Peso volumétrico seco suelto	<b>1,685</b>	kg/m <sup>3</sup>
Peso vol. seco compactado	<b>1,778</b>	kg/m <sup>3</sup>
Intemperismo Acelerado	<b>6.00</b>	%
Módulo de finura	<b>3.08</b>	
Colorimetría	<b>1.00</b>	%

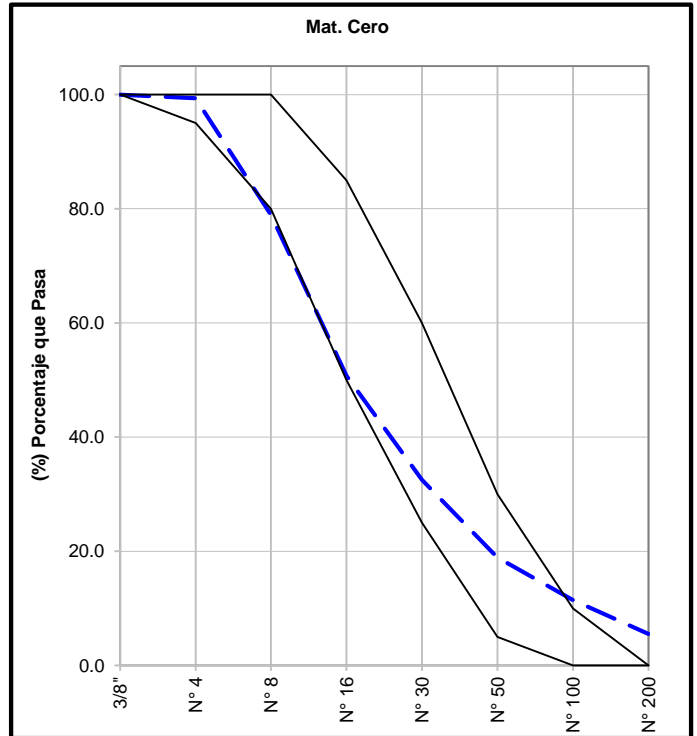


N° Mallas	Peso Retenido g.	% RETENIDO		% que pasa
		Parcial	Acumulado	
3/8"	0	0	0	100
N° 4	11	1	1	99
N° 8	345	20	21	79
N° 16	475	28	49	51
N° 30	307	18	67	33
N° 50	229	14	81	19
N° 100	125	7	89	11
N° 200	100	6	94	6
Pasa N° 200	93	6	100	
SUMAS	1,686	100		

**MODULO DE FINURA :** **3.08**

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

Realizó: \_\_\_\_\_  
*Técnico*

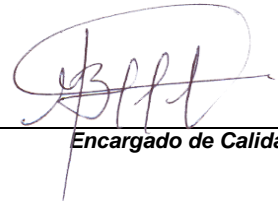Supervisó:   
*Encargado de Calidad*

